

RAPPORTO DI PROVA

n° 1606A/26 16/06/2026

COMMITTENTE	Graniti Fiandre S.p.A. Via Radici Nord 112, 42014 Castellarano (RE)
CAMPIONE¹ <i>Campionamento eseguito dal committente</i>	432/01 - Piastrella ceramica 50x50x8mm Matrice: Superfici non porose Non trattato: Vetro borosilicato ² Trattato: 60X120 SQ.URB.IVORY 8MM ACTIVE (IASX126293X8)
FILM	Polietilene 40x40x0,065mm
BATTERI	Escherichia Coli ATCC 8739 ³
INOCULO	<i>Pulizia preliminare con etanolo al 70%</i> 0,4ml -4,8 x 10 ⁵ ufc/ml (Escherichia Coli)
CAMPIONI RICEVUTI IL	26/05/2026
INIZIO – FINE ANALISI	26/05/2026 – 29/05/2026

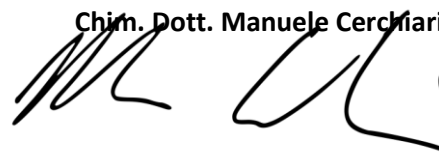
I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni esaminati, come pervenuti al laboratorio. Salvo differenti accordi od obblighi legali i campioni vengono eliminati al termine delle analisi. Il presente documento non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

RISULTATI ANALITICI

Attività antimicrobica - ISO 22196:2011	
U0 (Media conta di ufc/cm ² recuperate da campione non trattato subito dopo l'inoculo espresse in Log)	3.92
Ut (Media conta di ufc/cm ² recuperate da campione non trattato dopo 24 ore dall'inoculo espresse in Log)	6.63
At (Conta di ufc/cm ² recuperate da campione trattato dopo 24 ore dall'inoculo espresse in Log)	3.07
R (Ut - At = Attività antimicrobica calcolata espressa in Log)	3.56
R% (Attività antimicrobica calcolata espressa in percentuale)	99.97%

Direttore del Laboratorio

Chim. Dott. Manuele Cerchiari


¹ Dati forniti dal committente² Come richiesto dal committente³ Come richiesto dal committente