

RAPPORTO DI PROVA

n° 1606I/26 16/06/2026

COMMITTENTE	Graniti Fiandre S.p.A. Via Radici Nord 112, 42014 Castellarano (RE)
CAMPIONE ¹ <i>Campionamento eseguito dal committente</i>	432/01 - Piastrella ceramica 50x50x8mm Matrice: Superfici non porose Non trattato: Vetro borosilicato ² Trattato: 60X120 SQ.URB.IVORY 8MM ACTIVE (IASX126293X8)
FILM	Polietilene 40x40x0,065mm
BATTERI	Staphylococcus aureus ATCC 6538P ³
INOCULO	<i>Pulizia preliminare con etanolo al 70%</i> 0,4ml -3,6 x 10 ⁵ ufc/ml (Staphylococcus aureus)
CAMPIONI RICEVUTI IL	26/05/2026
INIZIO – FINE ANALISI	08/06/2026 – 12/06/2026

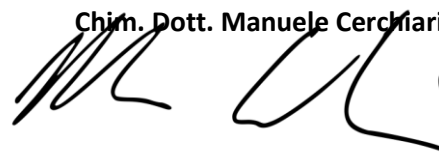
I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni esaminati, come pervenuti al laboratorio. Salvo differenti accordi od obblighi legali i campioni vengono eliminati al termine delle analisi. Il presente documento non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

RISULTATI ANALITICI

Attività antimicrobica - ISO 22196:2011	
U0 <i>(Media conta di ufc/cm² recuperate da campione non trattato subito dopo l'inoculo espresse in Log)</i>	3.83
Ut <i>(Media conta di ufc/cm² recuperate da campione non trattato dopo 24 ore dall'inoculo espresse in Log)</i>	5.90
At <i>(Conta di ufc/cm² recuperate da campione trattato dopo 24 ore dall'inoculo espresse in Log)</i>	3.57
R <i>(Ut - At = Attività antimicrobica calcolata espressa in Log)</i>	2.33
R% <i>(Attività antimicrobica calcolata espressa in percentuale)</i>	99.53%

Direttore del Laboratorio

Chim. Dott. Manuele Cerchiari

¹ Dati forniti dal committente² Come richiesto dal committente³ Come richiesto dal committente